

CONEXIONES Y MATERIALES MOCTEZUMA



Adriana González Hernández

R.F.C. GOHA681214SQ6
 CALLE 3 DE ABRIL No. 22, COL. PRADERAS DE SAN MATEO,
 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO C.P. 53228
 TEL. 5348 0770 * FAX: 5348 0771

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 332

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2015

Por medio del presente, certificamos que toda la conexión para 3000 lbs. y/o 6000 lbs. fabricadas según su orden de compra No. 21796 y las cuales se amparan en nuestra factura No. 332 que fabricamos en nuestra planta, cumple con la normas de fabricación ASTM SA/A-105N de materiales y ANSI B-16.11 de dimensionado.

A continuación les informamos del análisis químico y propiedades del material, tal y como lo proporciona el fabricante de la materia prima.


ANÁLISIS QUÍMICO %

PARTIDA	No. DE COLADA	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Cb
1	2208	0.18	0.75	0.22	0.011	0.019	0.07	0.09	0.000	0.013	0.058	0.002
2	3025	0.18	0.75	0.31	0.017	0.028	0.06	0.05	0.130	0.010	0.056	0.007
3	1718	0.17	0.73	0.24	0.012	0.017	0.09	0.07	0.200	0.016	0.069	0.006
4	1302	0.18	0.75	0.22	0.011	0.019	0.07	0.09	0.000	0.013	0.058	0.002
5	1508	0.18	0.75	0.22	0.011	0.019	0.07	0.09	0.000	0.013	0.058	0.002

PROPIEDADES MECÁNICAS

PARTIDA	RESISTENCIA A LA TENSION Lbs./PuP	LIMITE DE CEDENCIA Lbs./PuP	ELONGACION %	REDUCCION DE AREA %	DUREZA BRINELL H R B	NACE MR.01-75
1	77,000	55,000	32	46	150	2009
2	74,000	57,000	31	45	149	2009
3	77,000	55,000	36	48	146	2009
4	77,000	55,000	32	46	150	2009
5	77,000	55,000	32	46	150	2009

PARTIDA	No. COLADA	DESCRIPCION DE MATERIAL	
1	2208	30	PZAS COPLE ROSC. 3000# SA105N DE 3/4"
2	3025	10	PZAS MEDIO COPLE S.W. 3000# SA105N DE 3/4"
3	1718	20	PZAS MEDIO COPLE S.W. 3000# SA105N DE 1"
4	1302	10	PZAS RED. BUSHING ROSC. 3/6000# SA105N DE 3/4 X 1/4"
5	1508	25	PZAS RED. BUSHING ROSC. 3/6000# SA105N DE 3/4 X 1/2"

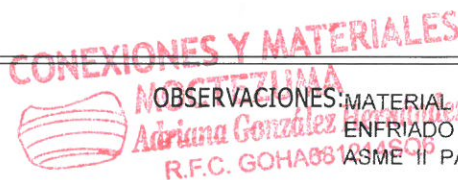

OBSERVACIONES: MATERIAL NORMALIZADO A 900° C
 ENFRIADO EN CALMA
 ASME "II" PARTE "A" 2013

IGNACIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD