

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC SA DE CV

Fecha / Date: 22/09/2016 15:32 PM

Fecha Impresión / Print Date: 22/09/2016 17:13 PM

Orden / Order: 44358

Certificado / Certificate: B44253

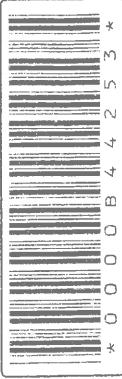

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201608292052	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
2	2201608292050	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
3	2201608292048	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.905	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.426
4	2201608292047	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
5	2201608292043	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
6	2201608292045	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
7	2201608292041	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
8	2201608292039	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
9	2201608292040	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161973	A36/A529-50	52700	74900	26	0.7	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
10	2201608292033	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161972	A36/A529-50	54100	74500	33	0.73	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
11	2201608292029	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161972	A36/A529-50	54100	74500	33	0.73	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
12	2201608292038	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161972	A36/A529-50	54100	74500	33	0.73	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
13	2201608292036	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161972	A36/A529-50	54100	74500	33	0.73	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
14	2201608292037	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161970	A36/A529-50	54100	74500	33	0.73	.178	.903	.183	.017	.032	.348	.153	.122	.033	.015	.001	.003	.002	.428
15	2201608293018	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000161970	A36/A529-50	52300	74300	36	0.7	.193	.869	.174	.016	.035	.273	.12	.107	.028	.013	.001	.003	.002	.422
16	2201608251008	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000162066	A36/A529-50	56700	79900	27	0.71	.192	.881	.162	.013	.026	.211	.161	.072	.028	.009	.001	.001	.002	.423
17	2201608251010	ANG 20ft 3x3x1/4	0000000162368	A36/A529-50	56700	79900	27	0.71	.192	.881	.162	.013	.026	.211	.161	.072	.028	.009	.001	.001	.002	.423

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T. son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6/A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014), ASME SA36

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.