


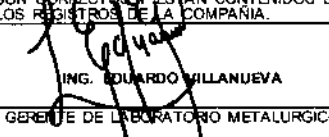

<b>CUENTE</b>	PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	14.12.2004	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO.66 A .					
<b>PRODUCTO</b>	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	V	Nb/COB	
247751	ASTM A 572 50 0000	0.166	1.210	0.017	0.009	0.120	0.010	0.020	0.030	0.002	0.009	
247757	ASTM A 572 50 0000	0.169	1.240	0.014	0.007	0.140	0.020	0.020	0.030	0.002	0.016	
247758	ASTM A 572 50 0000	0.170	1.230	0.016	0.007	0.110	0.020	0.020	0.030	0.001	0.011	
247759	ASTM A 572 50 0000	0.159	1.250	0.016	0.008	0.120	0.030	0.030	0.030	0.002	0.011	
247760	ASTM A 572 50 0000	0.174	1.200	0.015	0.007	0.100	0.020	0.030	0.030	0.002	0.009	

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	VELON.	T. ELONG.	DIR.
247751	4030	10122651	1.0000	56.894 (KSI)	75.435 (KSI)	48 (%)	2	90
247751	4110	10120171	0.5000	56.933 (KSI)	78.936 (KSI)	40 (%)	2	90
247757	4010	10125211	1.0000	57.127 (KSI)	78.228 (KSI)	55 (%)	2	90
247757	4100	10125131	1.0000	57.205 (KSI)	78.076 (KSI)	52 (%)	2	90
247758	3150	10122241	1.0000	57.979 (KSI)	79.367 (KSI)	45 (%)	2	90
247758	3160	10122211	1.0000	58.429 (KSI)	79.546 (KSI)	46 (%)	2	90
247758	4100	10121041	0.7500	58.542 (KSI)	79.907 (KSI)	40 (%)	2	90
247759	3040	10120301	0.5000	56.075 (KSI)	78.859 (KSI)	40 (%)	2	90
247759	3090	10120291	0.5000	55.877 (KSI)	77.437 (KSI)	40 (%)	2	90
247759	4020	10121062	0.7500	58.948 (KSI)	79.881 (KSI)	45 (%)	2	90
247759	4140	10120551	0.7500	66.085 (KSI)	79.650 (KSI)	43 (%)	2	90
247760	3010	10120281	0.5000	55.858 (KSI)	77.517 (KSI)	41 (%)	2	90
247760	3020	10120271	0.5000	55.806 (KSI)	76.956 (KSI)	42 (%)	2	90
247760	3200	10122131	1.0000	58.002 (KSI)	78.277 (KSI)	49 (%)	2	90
247760	4060	10120561	0.7500	66.270 (KSI)	80.285 (KSI)	42 (%)	2	90
247760	4080	10120581	0.7500	59.460 (KSI)	78.147 (KSI)	40 (%)	2	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESSOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
247751	4010	10122101	1.0000	96.0000	480.0000	A-6	30617	000060
247757	3160	10122131	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	30617	000050
247758	3030	10122331	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	30617	000050
247758	3130	10122311	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	30617	000050
247759	4050	10120571	0.7500	96.0000	480.0000	A-6	30617	000040
247759	4120	10120591	0.7500	96.0000	480.0000	A-6	30617	000040
247760	3150	10122151	1.0000	96.0000	240.0000	A-6	30617	000050
247760	4050	10120601	0.7500	96.0000	480.0000	A-6	30617	000040



<b>CUENTE</b>	PLESA ANAHUAC S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	14.12.2004	<b>PAGINA</b>	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO. 66-A					
<b>PRODUCTO</b>	PLACA ANCHA					

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
247751	4010	10122131	1000615472	100000375
247757	3160	10122191	1000615472	100000375
247758	3030	10122331	1000615472	100000375
247758	3130	10122311	1000615472	100000375
247759	4050	10120571	1000615472	100000375
247759	4120	10120591	1000615472	100000375
247760	3150	10122151	1000615472	100000375
247760	4050	10120601	1000615472	100000375

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS