



**PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.**  
 Calzada Valles No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

**Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas**  
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 05/12/2020 17:03 PM

Fecha Impresión / Print Date: 05/12/2020 17:17 PM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B71808

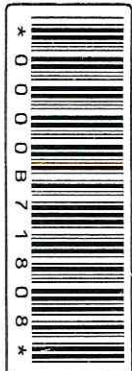

#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EL	LEUT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	220201161006	CAN 4 (5.4Lb/8.03K) 20t	000000202035	A36/A529-50	52700	73500	32	0.72	.176	.844	.211	.02	.039	.372	.106	.121	.031	.006	.001	.007	.002	.414
2	220201161004	CAN 4 (5.4Lb/8.03K) 20t	000000202035	A36/A529-50	52700	73500	32	0.72	.176	.844	.211	.02	.039	.372	.106	.121	.031	.006	.001	.007	.002	.414
3	220201161003	CAN 4 (5.4Lb/8.03K) 20t	000000202035	A36/A529-50	52700	73500	32	0.72	.176	.844	.211	.02	.039	.372	.106	.121	.031	.006	.001	.007	.002	.414
4	220201161002	CAN 4 (5.4Lb/8.03K) 20t	000000202035	A36/A529-50	52700	73500	32	0.72	.176	.844	.211	.02	.039	.372	.106	.121	.031	.006	.001	.007	.002	.414
5	220201141083	CAN 4 (5.4Lb/8.03K) 20t	000000202034	A36/A529-50	54600	76000	32	0.72	.179	.854	.175	.016	.033	.422	.097	.145	.034	.007	.001	.004	.002	.415
6	120201111023	SOL 3 x 3/8 20t	000000202178	A36/A529-50	55000	74700	33	0.74	.213	.912	.159	.017	.02	.609	.102	.122	.025	.037	.001	.005	.002	.467
7	120201111022	SOL 3 x 3/8 20t	000000202178	A36/A529-50	55000	74700	33	0.74	.213	.912	.159	.017	.02	.609	.102	.122	.025	.037	.001	.005	.002	.467
8	2202012113002	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202688	A36/A529-50	51600	72200	31	0.71	.195	.872	.182	.023	.035	.367	.155	.09	.022	.014	.001	.007	.003	.437
9	2202012043081	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202688	A36/A529-50	51600	72200	31	0.71	.195	.872	.182	.023	.035	.367	.155	.09	.022	.014	.001	.007	.003	.437
10	2202012043082	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202690	A36/A529-50	50300	75000	29	0.67	.183	.878	.179	.02	.036	.318	.112	.105	.033	.013	.001	.006	.002	.418
11	2202012043083	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202690	A36/A529-50	50300	75000	29	0.67	.183	.878	.179	.02	.036	.318	.112	.105	.033	.013	.001	.006	.002	.418
12	2202012043085	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202690	A36/A529-50	50300	75000	29	0.67	.183	.878	.179	.02	.036	.318	.112	.105	.033	.013	.001	.006	.002	.418
13	2202012043084	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202690	A36/A529-50	50300	75000	29	0.67	.183	.878	.179	.02	.036	.318	.112	.105	.033	.013	.001	.006	.002	.418
14	2202012043086	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20t	000000202690	A36/A529-50	50300	75000	29	0.67	.183	.878	.179	.02	.036	.318	.112	.105	.033	.013	.001	.006	.002	.418
15	2202012051018	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 40t	000000202701	A36/A529-50	53100	76000	30	0.7	.18	.886	.198	.02	.034	.406	.143	.113	.029	.016	.001	.01	.002	.43
16	2202012051019	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 40t	000000202701	A36/A529-50	53100	76000	30	0.7	.18	.886	.198	.02	.034	.406	.143	.113	.029	.016	.001	.01	.002	.43

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
 \*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a  
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.  
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.