



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:21/02/2020 17:17 PM

Fecha Impresión / Print Date:21/02/2020 17:37 PM

Orden / Order:63004

Certificado / Certificate: B65861

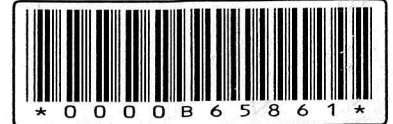

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201604112014	ANG 2 x 3/16 20ft	000000160580	A36/A529-50	50100	70300	32	0.71	.167	.834	.167	.019	.019	.191	.12	.076	.027	.009	.001	.002	.004	.381
2	1201708243015	ANG 2 x 3/16 40ft	000000171882	A36/A529-50	51400	72300	34	0.71	.181	.855	.166	.011	.024	.352	.098	.13	.036	.018	.001	.003	.002	.41
3	2201810031058	ANG 3 x 1/4 40ft	000000182622	A36/A529-50	53500	74600	31	0.72	.188	.875	.215	.015	.027	.333	.094	.09	.023	.013	.001	.002	.001	.422
4	2202001061052	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53800	76500	30	0.7	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
5	2201911043045	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192917	A36/A529-50	52300	73200	33	0.71	.189	.864	.17	.011	.027	.331	.125	.123	.03	.013	.002	.005	.001	.423
6	2201911043047	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192917	A36/A529-50	52300	73200	33	0.71	.189	.864	.17	.011	.027	.331	.125	.123	.03	.013	.002	.005	.001	.423
7	2201911043049	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192917	A36/A529-50	52300	73200	33	0.71	.189	.864	.17	.011	.027	.331	.125	.123	.03	.013	.002	.005	.001	.423
8	2201911043056	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192917	A36/A529-50	52300	73200	33	0.71	.189	.864	.17	.011	.027	.331	.125	.123	.03	.013	.002	.005	.001	.423
9	2201911043060	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192917	A36/A529-50	52300	73200	33	0.71	.189	.864	.17	.011	.027	.331	.125	.123	.03	.013	.002	.005	.001	.423
10	2201911043062	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192917	A36/A529-50	52300	73200	33	0.71	.189	.864	.17	.011	.027	.331	.125	.123	.03	.013	.002	.005	.001	.423
11	1202001281031	ANG 1 x 1/8 20ft	000000193150	A36/A529-50	53200	74100	30	0.72	.166	.898	.221	.019	.034	.43	.178	.123	.03	.013	.002	.007	.001	.431
12	1202001293025	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200043	A36/A529-50	53300	75900	30	0.7	.188	.893	.227	.021	.034	.37	.2	.12	.035	.015	.001	.006	.003	.455
13	1202001291002	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200040	A36/A529-50	52300	78000	30	0.67	.188	.869	.201	.013	.029	.436	.109	.145	.035	.019	.001	.007	.002	.434
14	1202001291003	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200040	A36/A529-50	52300	78000	30	0.67	.188	.869	.201	.013	.029	.436	.109	.145	.035	.019	.001	.007	.002	.434
15	1202001291004	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200040	A36/A529-50	52300	78000	30	0.67	.188	.869	.201	.013	.029	.436	.109	.145	.035	.019	.001	.007	.002	.434
16	2202001243046	ANG 2 1/2 x 1/4 40ft	000000200118	A36/A529-50	55300	76200	33	0.73	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
17	2202002011031	ANG 2 x 3/8 20ft	000000200182	A36/A529-50	52400	74800	30	0.7	.181	.858	.178	.015	.037	.391	.09	.126	.037	.014	.001	.005	.002	.414

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.